


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПОЗИТ-ТЕСТ

141070 г. Королев, Московская область, ул. Пионерская, д. 4
141070 г. Королев, Московская область, ул. Циолковского, д.27, пом.VI
тел. (495) 513-22-64, 513-20-68, 511-79-87


Всего листов 3

Лист 1

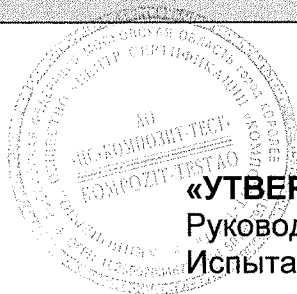

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Испытательного центра


И.В.Крайнева

ПРОТОКОЛ

испытаний

покрытия напольного - ламината винилового (SPC vinyl flooring)
торговой марки «ALTA STEP»

№ КТ/288-2021 от 30.09.2021

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

| | | |
|--|---|----------------|
| Протокол № КТ/288-2021 от 30.09.2021 | | Всего листов 3 |
| | | Лист 2 |
| Заказчик: | ОС «Композит-Сертификат» АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЮ31 ИНН 5018079314 | |
| Заявитель: | Юридический и адрес: Россия, 141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, дом 27, помещение VI Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия, 141070, Московская область, город Королев, улица Циолковского, дом 27, помещение VI | |
| Изготовитель: | ООО «Гамма Пласт» ИНН 5048013247 Юридический адрес: 142324, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская д.1 Фактический адрес места осуществления деятельности: 142324, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская д.1 | |
| Описание образцов: | ООО «Гамма Пласт» Юридический адрес: 142324, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская д.1 Фактический адрес места осуществления деятельности: 142324, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская д.1 На испытания были предоставлены образцы покрытия напольного – ламината винилового (SPC Vinyl flooring) торговой марки «ALTA СТЕР», коллекции Grandeza, номер цвета 7706, цвет дуб солнечный, размером 1218x180x5 мм, с толщиной защитного слоя 0,5 мм в количестве 12 штук (1 упаковка) | |
| Условия кондиционирования: | Температура 20,0°С, влажность 55,5% | |
| Условия проведения испытаний: | Температура 20,0°С, влажность 55,5% | |
| Основание для проведения испытаний: | Скорость перемещения – 500 мм/мин Входящий № 284 от 06.09.2021 | |
| Акт отбора образцов: | Заявка № 295-ОС от 06.09.2021 г. | |
| Дата проведения испытаний: | от 06.09.2021 г. | |
| | начало – 07.09.2021 | |
| | окончание – 23.09.2021 | |
| Адрес проведения испытаний: | 141070, город Королев, Московская область, улица Пионерская, дом 4 | |
| Нормативные документы на продукцию: | ТУ 22.23.15-009-93698039-2021 | |
| Нормативные документы на методы испытаний: | ГОСТ Р 55908-2013 Полы. Метод оценки скользкости покрытия СП 29.13330.2011 Свод правил. Полы | |
| Испытательное оборудование и средства измерений: | - Прибор комбинированный Testo-622, 2012 г., зав. № 39502845/207, инв. № 009601020.Свидетельство о поверке № ТТ 0269720 от 25.12.2020 г. | |
| | - Линейка измерительная металлическая (0-1000) мм, 2002 г., зав. № 6, инв. № 009044066.Свидетельство о поверке № ТТ 0279873 от 09.02.2021 г. | |
| | - Испытательная машина для статических испытаний на растяжение, сжатие и изгиб «Инстрон 6022», 2007 г., зав. № 2028, инв. № 42100264. | |
| | ПО «Catman 3,0» Сертификат о калибровке № ТТ 0194893 от 03.08.2021 г. | |
| | - Угломер цифровой (0-220°), зав. №1 Winkeltronic 600, инв. № 009611018 Сертификат о калибровке № ТТ 0279856 от 09.02.2021 | |
| Определяемые показатели и характеристики: | - сопротивление скольжению | |

Результаты испытаний покрытия напольного – ламината винилового (SPC Vinyl flooring) торговой марки «ALTA STEP», коллекции Grandeza, номер цвета 7706, цвет дуб солнечный

| Наименование показателя | Нормативные значения по ТУ 22.23.15-009-93698039-2021 | Сухая поверхность в обуви | Влажная поверхность в обуви | Влажная поверхность без обуви |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Угол скольжения (°) | - | 35 | 36 | 19 |
| | | 34 | 36 | 19 |
| | | 35 | 40 | 19 |
| Статический коэффициент трения скольжения | К _{тр} не менее 0,35 сухие полы К _{тр} 0,4 влажные полы | 0,66 | 0,76 | 0,34 |

Нормы из СП 29.13330.2011 п. 5.25 ... Коэффициент трения (статический и динамический) должен быть при перемещении в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях:

по сухим покрытиям полов - не менее 0,35;

то же, по влажным - не менее 0,4;

При перемещении босыми ногами:

по влажным покрытиям полов в комнатах для переодевания - не менее 0,2;

по влажным покрытиям полов в душевых помещениях и бассейнах - не менее 0,3;


по подводным лестницам в бассейне - не менее 0,5.

Техник-испытатель 1 категории



Мялин Д.В.

Начальник лаборатории ИЛ-2



Давыдова А.В.